# STUDI KARAKTERISTIK CAMPURAN LAPIS TIPIS ASPAL PASIR KELAS A DENGAN PENAMBAHAN SERAT SELULOSA *ROADCELL-50*

#### Yasruddin

Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, ULM E-mail: yasruddim@ulm.ac.id/ HP. +62811590673

#### **ABSTRAK**

Sifat Latasir yang rentan terhadap retak-retak tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bahan apa yang bisa meningkatkan ketahanan lapis perkerasan Latasir tersebut sehingga ketahanan terhadadap stabilitas dan durabilitasnya dapat tercapai selama umur rencana. Salah satu cara meningkatkan kinerja campuran aspal adalah dengan memodifikasi campuran aspal dengan menambahkan aditif serat selulosa *Roadcell-50*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serat selulosa *Roadcell-50* terhadap perubahan karakteristik Marshall dan durabilitas campuran Latasir kelas A.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir Sungai Martapura, filler, dan aspal Shell ex-Singapura. Komposisi campuran yang digunakan dalan pengujian adalah fraksi 1 (pasir sedang) sebanyak 5.99%, fraksi 2 (pasir halus) sebanyak 83.01%, filler sebanyak 11. Pengujian dilaksanakan dengan melakukan pengujian *Marshall* dan uji perendaman (*Immertion Test*) pada campuran aspal sebelum dan sesudah ditambahkan aditif sebanyak 1%, 2%, 3%, 4% terhadap variasi kadar aspal 5.5%, 6%, 6.5%, 7%, 7.5%.

Dari hasil penelitian diketahui penambahan zat aditif ini tidak mengubah kadar aspal optimum secara signifikan tetapi mampu meningkatkan nilai indeks perendaman. Selain itu nilai stabilitas, flow, VIM, VMA meningkat seiring naiknya kadar aditif. Sementara nilai VFB dan Marshall Quotient menurun.

**Kata Kunci**: Latasir, Roadcell-50, Immertion Test, Flow, Marshall Quotient.

#### **ABSTRACT**

The nature of Latasir which is prone to cracking certainly raises questions about what materials can increase the resistance of the Latasir pavement layers so that resistance to its stability and durability can be achieved during the life of the plan. One way to improve the performance of asphalt mixes is to modify the asphalt mixture by adding Roadcell-50 cellulose fiber additives. This study aims to determine the effect of the addition of Roadcell-50 cellulose fibers to changes in Marshall characteristics and the durability of the Class A Latasir mixture.

The materials used in this research are Martapura River sand, fillers, and Shell ex-Singapore asphalt. The composition of the mixture used in the test is fraction 1 (medium sand) as much as 5.99%, fraction 2 (fine sand) as much as 83.01%, filler as much as 11. Testing is carried out by

conducting Marshall testing and immersion test (asphalt mixture) before and after additives added as much as 1%, 2%, 3%, 4% to the variation of asphalt levels 5.5%, 6%, 6.5%, 7%, 7.5%.

From the results of the study note that the addition of this additive does not significantly change the optimum asphalt content but can increase the value of the immersion index. Besides the value of stability, flow, VIM, VMA increases with increasing levels of additives. While VFB and Marshall Ouotient values decreased.

**Keywords**: Latasir, Roadcell-50, Immertion Test, Flow, Marshall Quotient.

#### **PENDAHULUAN**

Kondisi iklim tropis di Indonesia dimana suhu yang tinggi dan dan curah hujan yang besar menjadi faktor-faktor penyebab kerusakan dini perkerasan beraspal disamping faktor lainnya seperti peningkatan volume lalu lintas yang tidak terkendali. Jenis-jenis kerusakan yang sering ditemui untuk Lapisan Tipis Aspal Pasir (Latasir) biasanya adalah deformasi permanen dan retak-retak (*cracking*).

Salah satu cara yang telah banyak dilakukan untuk meningkatkan ketahanan lapis perkerasan adalah menambahkan material-material aditif kedalamnya. Bahan aditif tersebut umumnya mengandung serat selulosa. Material serat selulosa ini telah dikembangkan di banyak negara seperti, *Arbocel* dan *Technocel-1004* di Jerman, *CF-31500* di USA, dan di Indonesia ada serat *Roadcell-50* yang diproduksi oleh PT. Olah Bumi Mandiri Jakarta yang harganya lebih murah dari produk-produk impor sejenis.

Penelitian ini mengkaji penggunaan bahan *Roadcell-50* pada campuran Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir) Kelas A. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan serat *Roadcell-50* pada karakteristik campuran Latasir kelas A. Tujuan penelitian ini adalah :

- 1. Mengetahui pengaruh penambahan serat *Roadcell-50* terhadap karakteristik *Marshall* campuran Latasir A .
- 2. Mengetahui durabilitas yang terjadi pada Latasir A dengan campuran Roadcell-50.

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### **Bahan Penelitian**

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: Agregat pengisi (*filler*) yang digunakan adalah abu batu. Agregat halus menggunakan pasir sungai Martapura. Untuk bahan aspal menggunakan aspal Shell Ex-Singapura dengan penetrasi 60/70 dan Aditif Serat Selulosa *Roadcell-50*.

#### **Aspal Pen. 60/70**

Aspal dikenal sebagai suatu material yang bersifat viskos atau padat, berwarna hitam atau coklat, yang mempunyai daya lekat (*adhesif*). Aspal merupakan material *hydrocarbon* hasil lanjutan residu proses destilasi minyak bumi yang bersifat *thermoplastis*. Jenis aspal yang digunakan dalam

penelitian adalah aspal SHELL Singapura pen. 60/70. Adapun spesifikasi aspal SHELL Singapura pen. 60/70 bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi aspal pen. 60/70

		1 1 1	
No	Jenis Pengujian	Metode	Type I Aspal Pen 60-70
1	Penetrasi pada 25°C	SNI 06-2456-1991	60-70
2	Viskositas pada 135°C	SNI 06-6441-2000	385
3	Titik lembek (°C)	SNI 06-2434-1991	≥ 48
4	Indeks penetrasi	-	≥ -1,0
5	Daktilitas pada 25°C (cm)	SNI 06-2432-1991	≥ 100
6	Titik nyala (°C)	SNI 06-2433-1991	≥ 232
7	Kelarutan dlm Toulene (%)	ASTM D5546	≥ 99
8	Berat jenis	SNI 06-2441-1991	≥ 1,0
9	Stabilitas penyimpanan (°C)	ASTM D 5976 part 6.1	-
Peng	gujian Residu hasil TFOT atau RT	FOT:	
10	Berat yang hilang (%)	SNI 06-2441-1991	≤0,8
11	Penetrasi pd 25°C	SNI 06-2456-1991	≥ 54
12	Indeks penetrasi	-	≥ -1,0
13	Keelastisan setelah	AASHTO T 301-98	
13	pengembalian (%)		1
14	Daktilitas pada 25°C (cm)	SNI 06-2432-1991	≥ 100
15	Partikel yg lebih halus dari 150		
13	micron		

# **Agregat Halus**

Agregat halus dari masing-masing sumber harus terdiri atas pasir alam atau hasil pemecah batu dan harus disediakan dalam ukuran nominal maksimum 2,36 mm. Sampel yang dipergunakan dalam pemeriksaan adalah agregat yang lewat saringan No. 8 (2,36 mm) dan tertahan saringan no. 200  $(75 \mu \text{m})$  sesuai standar ASTM.

## Data Roadcell-50

Roadcell-50 yang digunakan untuk serat selulosa Aleophilick Micronized dan sebagai bahan stabilisasi bagi aspal pada campuran aspal. Serat selulosa dapat meningkatkan modulus kekakuan, meningkatkan ketahanan terhadap rutting dan mengurangi retak-retak pada lapisan aspal. Serat selulosa juga bisa meningkatkan kadar aspal optimum yang sekaligus meningkatkan durabilitas. Serat selulosa merupakan bahan aditif yang bekerja secara fisik dan mekanik. Stabilitas secara fisik berarti dapat menaikkan titik lembek aspal, viskositas dan menurunkan penetrasinya. Stabilitas secara mekanik yaitu meningkatkan kekakuan antara aspal dengan agregat sebagai efek penulangan tiga dimensi oleh serat selulosa. Adapun karakteristik Roadcell-50 bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Roadcell-50

No	Karakteristik	Satuan	Spesifikasi
1	Kadar Selulosa	%	90
2	Berat isi gembur/curah	Gr/ltr	30
3	Kadar air	%	-
4	PH	-	7 ± 1
5	Ukuran partikel : $< 800 \mu$ , $< 40 \mu$ dan $< 32 \mu$	%	-
6	Panjang serat maksimum	μ	6000
7	Panjang serat rerata	μ	1500
8	Tebal serat rerata	μ	40
9	Berat jenis	-	-
10	Residu pada pemanasan 250°C	%	5
11	Ketahanan terhadap asam alkali	-	Baik

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan meliputi pengujian agregat dan aspal, pengolahan data *Marshall* dan data pengujian perendaman untuk mendapatkan nilai Kadar Aspal Optimum dan pengaruh penambahan aditif *Roadcell-50* pada campuran.

## Pengujian Aspal

Bahan aspal harus diesktraksi dari benda uji sesuai cara SNI 03-6894-2002. Setelah konsentrasi larutan aspal yang terekstraksi mencapai 200 mm, partikel mineral yang terkandung harus dipindahkan ke dalam sentrifugal. Pemindahan ini dianggap memenuhi bilamana kadar abu dalam bahan aspal yang diperoleh kembali tidak melebihi 1 % (dengan pengapian). Ada pun pengujian aspal sebagai berikut:

- 1. Pengujian Titik Nyala dan titik bakar Aspal
- 2. Pemeriksaan Bahan-Bahan Bitumen
- 3. Pengujian kehilangan berat aspal
- 4. Pengujian Daktilitas (ducktility test) Pengujian Berat Jenis Aspal
- 5. Pengujian Titik Lembek Aspal dan Ter

# Pengujian Filler

Bahan pengisi harus bebas dari semua bahan yang tidak dikehendaki. Bahan pengisi yang ditambahakan harus kering dan bebas dari gumpalan-gumpalan. Pengujian Filler meliputi Pengujian Jumlah Bahan Dalam Agregat Yang Lolos Saringan Nomor 200 (0,075 mm) yaitu banyaknya bahan yang lolos saringan nomor 200 (0,075 mm) sesudah agregat dicuci sampai air cucian menjadi jernih.

# Pengujian Agregat Halus

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis (*bulk*), berat jenis kering permukaan jenuh (Saturace Surface Dry = SSD), berat jenis semu (*Apparent*) dan penyerapan dari agregat kasar.

# Menentukan Kadar Aspal Rencana (Pb)

Perkiraan awal kadar aspal rancangan dapat diperoleh dari rumus dibawah ini.

Dimana:

Pb = Kadar aspal rencana

CA = Agregat kasar tertahan saringan No.8

FA = Agregat halus saringan No.8 dan Tertahan No.200

F = Agregat halus lolos saringan No.200

# Pengujian Marshall

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ketahanan (stabilitas) terhadap kelelehan plastis (flow) dari campuran aspal. Ada tahapan-tahapan pengujian *Marshall* sebagai berikut:

- 1. Dilakukan penimbangan agregat sesuai dengan prosentase pada target gradasi yang diinginkan untuk masing-masing fraksi dengan berat campuran kira-kira 1200 gram.
- 2. Dilakukan pemanasan aspal untuk pencampuran pada viskositas kinematik  $100 \pm 10$  centistokes.
- 3. Setelah temperatur pemadatan tercapai yaitu pada viskositas kinematik 100 ± 10 centistokes, maka campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan yang telah dipanasi pada temperatur 100 hingga 170°, serta bagian bawah cetakan diberi sepotong kertas filter atau kertas lilin (waxed paper) yang telah dipotong sesuai dengan diameter cetakan sambil ditusuk-tusuk dengan spatula sebanyak 15 kali di bagian tepi dan 10 kali di bagian tengah.
- 4. Pemadatan standar dilakukan dengan pemadat manual dengan jumlah tumbukan 50 kali di bagian sisi atas kemudian dibalik dan sisi bagian bawah juga ditumbuk sebanyak 50 kali.
- 5. Setelah proses pemadatan selesai benda uji didiamkan agar suhunya turun.
- 6. Benda uji dibersihkan dari kotoran yang menempel dan diukur tinggi benda uji dengan ketelitian 0,1 mm dan ditimbang beratnya di udara.
- 7. Benda uji direndam dalam air selama 10-24 jam supaya jenuh.
- 8. Setelah jenuh benda uji ditimbang dalam air.
- 9. Benda uji dikeluarkan dari bak dan dikeringkan dengan kain pada permukaan agar kondisi kering permukaan jenuh (*saturated surface dry*, SSD) kemudian ditimbang.
- 10. Benda uji direndam dalam bak perendaman pada suhu 60±1°C selama 30 hingga 40 menit. Untuk uji perendaman mendapatkan stabilitas sisa pada suhu 60±1°C selama 24 jam.
- 11. Benda uji dikeluarkan dari bak perendam, lalu diletakkan tepat di tengah pada bagian bawah kepala penekan kemudian bagian atas kepala diletakkan dengan memasukkan lewat batang penuntun.
- 12. Setelah pemasangan sudah lengkap maka diletakkan tepat di tengah alat pembebanan. Kemudian arloji kelelehan (*flow meter*) dipasang pada dudukan di atas salah satu batang penuntun.

- 13. Kepala penekan dinaikkan hingga menyentuh atas cincin penguji, kemudian diatur kedudukan jarum arloji penekan dan arloji kelelehan pada angka nol.
- 14. Pembebanan dilakukan dengan kecepatan tetap 51 mm (2 inch) per menit, hingga kegagalan benda uji terjadi yaitu pada saat arloji pembebanan berhenti dan mulai kembali berputar menurun. Titik pembacaan pada saat benda uji mengalami kegagalan adalah merupakan nilai stabilitas Marshall.
- 15. Setelah pengujian selesai, kepala penekan diambil, bagian atas dibuka dan benda uji dikeluarkan. Waktu yang diperlukan dari saat diangkatnya benda uji dari rendaman air sampai tercapainya beban maksimum tidak boleh melebihi 60 detik.

Hasil perhitungan dari data-data yang diperoleh selama percobaan dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan. Adapun rumus – rumus yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah :

1. Persen Aspal terhadap Campuran (%)

$$\frac{\text{\% aspal terhadap berat agregat}}{\left(\text{\% aspal terhadap berat agregat } + 100\%\right)} \times 100\%$$

2. Berat Isi (m<sup>3</sup>)

$$BeratIsi = \frac{Berat benda uji}{isi benda uji}$$

3. Stabilitas (kg)

"Pembacaan arloji tekan x Angka korelasi beban

4. Pelelehan / Flow ( mm )

"Dibaca pada arloji pengukur pelelehan dalam satuan mm."

5. Berat Jenis Maksimum (GS Max) teoritis

$$\frac{100}{\frac{\text{\% agregat}}{\text{Bjagregat}}} + \frac{\text{\% aspal}}{\text{Bjaspal}}$$

- 6. Persentase Jumlah Kandungan Rongga= 100 volume aspal volume agregat
- 7. Persentase Rongga terhadap Agregat (VMA) = 100 volume agregat
- 8. Persentase Rongga terisi Aspal (VFB)=

Persentase rongga thd agregat

9. Persentase Rongga terhadap campuran (VIM)=

$$100 - \frac{100 \times berat \, isi \, campuran}{Bj \, teoritis}$$

10. Marshall Quation (MQ)

$$MQ = \frac{q}{102 \times r}$$

Dimana:

$$q = stabilitas (kg)$$

$$r = kelelehan (mm)$$

Adapun persyaratan sifat *Marshall* yang harus dipenuhi oleh campuran adalah sebagai berikut pada Tabel 4.

Tabel 4. Persyaratan sifat *Marshall* campuran

Sifat-sifat Campuran		Latasir Kalan A & D
		Kelas A & B
Penyerapan aspal (%)	Maks.	2,0
Jumlah tumbukan per bidang		50
- (2)	Min.	3,0
Rongga dalam campuran (%) (2)	Maks.	6,0
Rongga dalam Agregat (VMA) (%)	Min.	20
Rongga terisi aspal (%)	Min.	75
Stabilitas Marshall (kg)	Min.	200
Pelelehan (mm)	Min.	2
	Maks.	3
Marshall Quotient (kg/mm)	Min.	80
Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah perendaman selama 24 jam, 60 °C <sup>(3)</sup>	Min.	90

# Pengujian Durabilitas/Perendaman

Uji perendaman dilakukan pada temperatur 60±1°C selama 24 jam. Masing-masing golongan terdiri dari 2 sampel yang direndam pada bak perendaman untuk semua variasi kadar aspal. Spesifikasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk mengevaluasi keawetan campuran adalah pengujian Marshall perendaman di dalam air pada suhu 60°C selama 24 jam. Perbandingan stabilitas yang direndam dengan stabilitas standar, dinyatakan sebagai persen, dan disebut Indeks Stabilitas Sisa (IRS), dan dihitung sebagai berikut:

 $IRS = (Msi/MSs) \times 100\%$ 

Dimana : IRS ((Index Retained Strength), Msi (Stabilitas Marshall) setelah perendaman 24 jam suhu ruang  $60 \pm 1$ °C, dan MSs (Stabilitas Marshall standar pada perendaman selama  $30 \pm 1$ menit suhu 60°C,(kg)

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil dari pengujian laboraturium** pada sampel aspal SHELL Singapura pen. 60/70 yang digunakan bisa dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Aspal

Pemeriksaan	Metode Pengujian	Spesifikasi	Hasil	Ket
Penetrasi	SNI 06-2456-1991	60-79 mm	68 mm	OK
Titik lembek	SNI 06-2434-1991	Min. 48°C	56,75°C	OK
Titik nyala, titik bakar	SNI 06-2433-1991	Min. 232℃	256°C, 258°C	OK
Daktilitas	SNI 06-2432-1991	Min. 100 cm	100 cm	OK
Berat jenis	SNI 06-2441-1991	Min. 1	1,06	OK

**Hasil pengujian pada filler** yaitu analisa saringan dengan menggunakan saringan no.50 dan no.200. filler harus merupakan agregat lolos saringan no.50 minimal 95% dan juga lolos saringan no.200. dari pengujian terdahulu didapatkan nilai berat jenis (*bulk*) filler = 2,263 dan berat jenis semu = 2,353.

**Hasil pengujian agregat halus** adalah hasil dari pengujian laboraturium pada sampel pasir sungai Martapura bisa dilihat pada Tabel 6.


Tabel 6. Hasil Pengujian Agregat Halus

Pengujian	Metode	Spesifikasi	Hasil	Ket
Berat jenis semu	SNI 03-1970-1990	≥ 2,5 %	2,690 %	OK
Berat jenis jenuh	SNI 03-1970-1990	≥ 2,5 %	2,681 %	OK
Berat jenis	SNI 03-1970-1990	≥ 2,5 %	2,634 %	OK
Penyerapan air	SNI 03-1970-1990	≤3 %	1,792 %	OK
Sand equivalent	SNI 03-4428-1997	≥ 45 %	98,81 %	OK

Hasil pengujian analisa saringan bisa dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisa Saringan

1 does 7. Hash 7 mansa Saringan										
Nomor	Fraksi 1 5,99 %		Frak	csi 2	Fil	ler	Total			
Saringan			83,01 %		11 %		(%)			
3/4"	100	5,99	100	83,0	100	11	100			
3/8"	16,46	0,99	100	83,0	100	11	95			
200"	0,23	0,01	0,89	0,74	100	11	12			

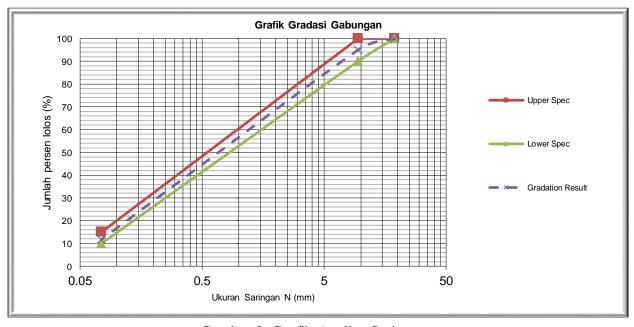

Gambar 2. Grafik Analisa Saringan

**Kadar Aspal Rencana** (**Pb**) adalah perkiraan awal kadar aspal rancangan yang diperoleh **Pb = 6,5 %**. Maka sampel yang akan dibuat menggunakan variasi kadar aspal 5,5%; 6 %; 6,5%; 7%; 7,5% sesuai metode *Asphalt Institute* yang mengasumsikan variasi kadar aspal terdiri dari 5 variasi dengan rentang antara 0,5 sampai 1.

**Hasil Pengujian** *Marshall* didapatkan data seperti pada Tabel 8 yang akan dihitung dengan rumus di atas.

Tabel 8. Data Pengujian Marshall


					Dengan Aditif Roadcell-50										
Kadar Aspal (%)	Kon	vensi	onal		1 %			2 %			3 %			4 %	
	H (mm)	Stab (kg)	Flow (mm)	H (mm)	Stab (kg)	Flow (mm)	H (mm)	Stab (kg)	Flow (mm)	H (mm)	Stab (kg)	Flow (mm)	H (mm)	Stab (kg)	Flow (mm)
5,5	67,7	623	2,00	69,3	720	2,24	67	745	2,75	65,7	935	2	64,7	900	2,10
رور	67,3	700	2,11	69	830	3	68,3	695	2,10	66,7	855	2,35	65,7	790	1,91
6	68	760	2,24	68,3	755	2,59	66,3	900	2,70	64	1225	2,25	63,7	1120	2,20
	66,7	800	2,21	68,3	935	2,88	65,7	935	2,90	63	1270	2,79	63,3	1210	2,20
6,5	65,7	695	2,60	67	950	2,70	65	990	2,75	61,7	1265	2,5	62,3	1255	2,34
0,0	65,7	905	2,55	66,7	955	2,90	65,7	910	2,95	63	1320	2,78	62,3	1285	2,44
: 7	66	800	3	66,3	825	2,90	64,7	1010	2,95	64	970	2,95	63	1000	3,00
,	67	785	2,64	65,3	835	2,90	64,7	985	2,90	64	900	3	63,7	910	2,87
7,5	65,7	750	3,12	66,3	810	3,60	64	925	2,90	62,3	800	3,40	63	790	3,05
	65	755	3,06	66,7	990	3,20	63,3	920	3,10	63,3	895	3,70	62,3	885	3,00

Setelah dihitung dengan rumus perhitungan *Marshall* maka akan didapat hasil pada Tabel 9 sebagai berikut:

	1 auci	7. 11	idsii periiit	ungan <i>mar</i>			
Karakteristik	Campuran				ar Aspal (%)		
Campuran			5.5	6	6.5	7	7.5
VIM (%)	Konvensional		5.442	4.711	5.921	5.345	4.184
	Aditif (%)	1	5.74	5.116	5.899	5.729	4.588
		2	5.57	5.008	5.851	4.827	4.85
		3	5.844	5.164	5.8	5.128	5.17
		4	5.164	5.031	5.795	5.647	6.313
VMA (%)	Konvensional		17.484	17.858	19.886	20.373	20.373
	Aditif (%)	1	17.744	18.208	19.867	20.696	20.708
		2	17.596	18.114	19.826	19.937	20.926
		3	17.835	18.249	19.783	20.191	21.192
		4	17.242	18.134	19.779	20.628	22.142
VFB (%)	Konvensional		72.895	78.319	75.141	79.322	85.928
	Aditif (%)	1	71.594	76.498	75.202	77.845	84.183
		2	72.378	76.973	75.407	81.504	83.276
		3	71.218	76.28	75.627	80.217	81.908
		4	74.129	76.95	75.622	78.127	77.316
Stabilitas (kg)	Konvensional		708.51	838.65	1008.7	869.05	851.22
	Aditif (%)	1	807.83	888.7	1034.7	926.49	985.32
		2	768.76	1019.2	1075	1149.7	1108.7
		3	990.05	1506.4	1628.5	1098.5	1053.7
		4	960.85	1407.3	1597.5	1143.7	1046.8
Flow (mm)	Konvensional		2.055	2.225	2.575	2.82	3.09
	Aditif (%)	1	2.62	2.735	2.8	2.9	3.4
		2	2.425	2.8	2.85	2.925	3
		3	2.175	2.52	2.64	2.975	3.55
		4	2.005	2.2	2.39	2.935	3.03
MQ (kN/mm)	Konvensional		3.377	3.696	3.841	3.029	2.701
	Aditif (%)	1	3.055	3.177	3.627	3.132	2.867
	''	2	3.144	3.569	3.709	3.853	3.625
		3	4.513	5.9	6.063	3.621	2.91
		4	4.691	6.272	6.554	3.818	3,395


Tabel 9. Hasil perhitungan Marshall

**Menentukan Kadar Aspal Optimum** adalah nilai pada Tabel 9 adalah hasil perhitungan *Marshall* yang sudah lengkap, kemudian diplot pada grafik *Marshall* untuk menentukan kadar aspal optimumnya.

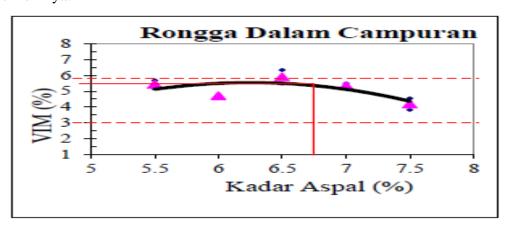


Gambar 3. Hubungan % aspal dengan VIM Latasir Konvensional

Batas spesifikasi nilai VIM untuk campuran Latasir yaitu minimal 3,0 dan maksimal 6,0. Pada campuran konvensional kadar aspal yang memenuhi spesifikasi untuk VIM adalah kadar aspal 5,5% - 7,5% (lihat Gambar 3).

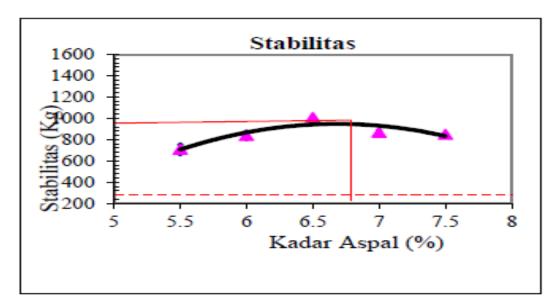


Gambar 4. Hubungan % Aspal dengan Stabilitas Latasir Konvensional

Persyaratan Spesifikasi untuk batas nilai stabilitas untuk campuran Latasir yaitu minimal 200 kg. Untuk campuran konvensional kadar aspal yang memenuhi spesifikasi yaitu pada kadar aspal 5,5% - 7,5% (lihat Gambar 4).

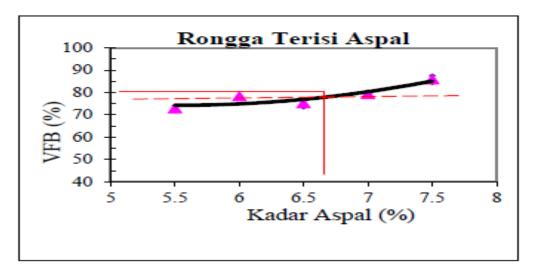


Gambar 5. Hubungan % Aspal dengan VFB Latasir Konvensional

Batas spesifikasi nilai VFB untuk campuran Latasir yaitu minimal 75%. Pada campuran konvensional kadar aspal yang memenuhi spesifikasi yaitu pada kadar aspal 6% - 7,5% (lihat Gambar 5).

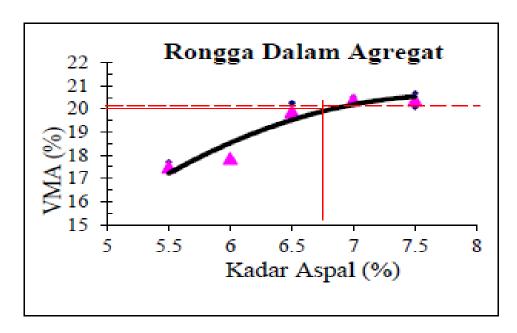


Gambar 6. Hubungan % Aspal dengan VMA Latasir Konvensional

Batas spesifikasi nilai VMA untuk campuran Latasir yaitu minimal 20%. Pada campuran konvensional kadar aspal yang memenuhi spesifikasi yaitu pada kadar aspal 7% - 7,5% (lihat Gambar 6).

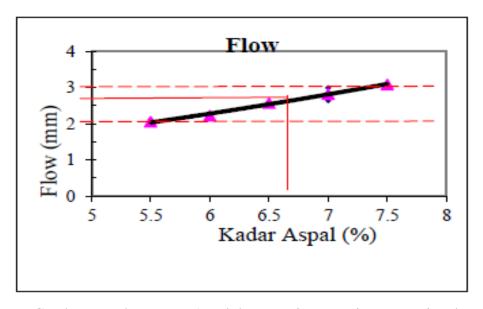

Gambar 7. Hubungan % Aspal dengan Flow Latasir Konvensional


Batas spesifikasi nilai *flow* untuk campuran Latasir yaitu minimal 2 mm dan maksimal 3 mm. Pada campuran konvensional kadar aspal yang memenuhi spesifikasi yaitu pada kadar aspal 5,5% - 7,5% (lihat Gambar 7).

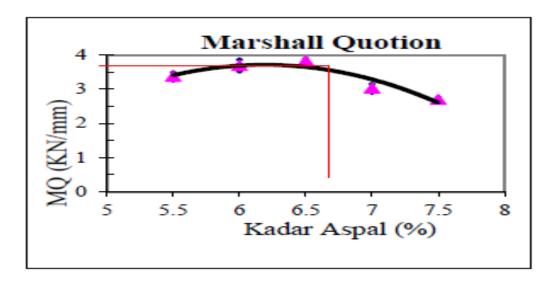

Gambar 8. Hubungan % Aspal dengan MQ Latasir Konvensional

Batas spesifikasi nilai *Marshall Quotient* untuk campuran Latasir yaitu minimal 80 kg/mm. Pada campuran konvensional kadar aspal yang memenuhi spesifikasi yaitu pada kadar aspal 5,5% - 7,5% (lihat Gambar 8).

Setelah rentang kadar aspal yang memenuhi masing-masing spesifikasi sudah didapatkan maka bisa dibuat bagan seperti pada Gambar 9 untuk menentukan kadar aspal optimumnya.

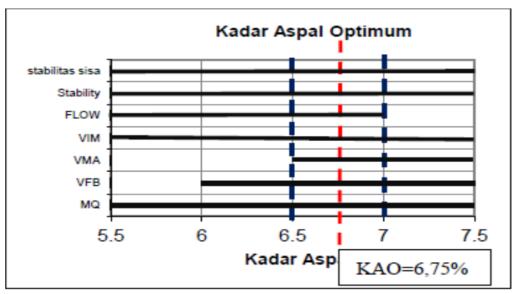

Gambar 9. Bagan Kadar Aspal Optimum

Sehingga didapat nilai kadar aspal optimum yang memenuhi semua spesifikasi adalah 6,5% - 7%, diambil nilai tengahnya yaitu 6,75% (lihat Gambar 9).

**Pengaruh penambahan** *Roadcell-50* **pada campuran Latasir** adalah hasil analisis hubungan Kadar Aspal Optimum dengan Karakteristik Campuran bisa dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. H	lasil Grafik	Hubungan	Kadar A	spal Op	otimum o	dengan	Karakteristik	Campuran	

Karakteristik		Konvensional			,		
Campuran	Spesifikasi (6,75%)		1% (6,75%)	2% (7%)	3% (6,75%)	4% (6,75%)	Ket.
VIM	3% - 6%	5,49	5,5	5	5,4	5,6	memenuhi
VMA	Min. 20%	22	20	21	20	21	memenuhi
VFB	Min. 75%	79	77	82	79	77	memenuhi
Stabilitas	Min. 200 kg	930	990	1500	1500	1450	memenuhi
Flow	2mm–3 mm	2,7	2,8	2,9	2,8	2,6	memenuhi
MQ	Min.80kg/mm	350	340	370	500	550	memenuhi

Pada pengujian Marshall didapatkan nilai stabilitas dan *flow* yang lebih tinggi dengan adanya penambahan aditif. Stabilitas yang tinggi menunjukkan penambahan aditif *Roadcell-50* bagus digunakan untuk perkerasan yang menahan volume lalu lintas tinggi. Nilai flow yang tinggi menunjukkan deformasi yang tinggi terjadi dari keadaan perkerasan belum mengalami pembebanan sampai beban maksimum tercapai.

Penambahan aditif *Roadcell-50* akan mengakibatkan nilai VIM dan VMA meningkat, sementara nilai VFB dan *Marshall Quotient* (MQ) turun. Nilai VIM yang meningkat atau besar menunjukkan bahwa campuran aspal tidak kedap air dan udara. Hal ini berhubungan dengan daya lekat aspal dengan agregat yang berkurang. Nilai VMA juga mengalami peningkatan. Nilai VMA yang besar menunjukkan kalau aspal mampu menyelimuti agregat dengan baik dan rata. Dengan nilai VIM dan VMA yang besar menunjukkan bahwa campuran aspal memiliki durabilitas yang tinggi. Nilai VFB yang turun menunjukkan kalau daya lekat antara aspal dan agregat menurun. Nilai MQ yang lebih kecil menunjukkan kalau penambahan aditif pada campuran akan mengakibatkan fleksibelitas campuran bertambah dan kekakuannya berkurang.

Pada kadar optimum untuk campuran aspal tanpa penambahan aditif kadar aspal optimumnya sebesar 6,75%, sementara dengan penambahan aditif sebanyak 1% kadar aspal optimumnya 6,75%, penambahan aditif 2% kadar aspal optimumnya 7%, penambahan aditif 3% kadar aspal optimumnya 6,75%, penambahan aditif 4% kadar aspal optimumnya 6,75%.

**Hasil Pengujian Perendaman** adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui ketahanan campuran terhadap kerusakan oleh air atau yang disebut indeks perendaman. Hasil indeks Perendaman bisa dilihat pada Tabel 11.

Varia	i	Stabilitas	Stabilitas Sisa	Indeks	Spesifikasi	Keterangan
Varia	151	(kg)	(kg) Perendaman (%)		эрезніказі	Reterangan
Konvens	ional	930	845.90	90.96		memenuhi
Konvens	попат	930	847.17	91.09	>90%	memenuhi
	1%		913.19	92.24		memenuhi
	190		910.56	91.98		memenuhi
	2%		1467.11	97.81		memenuhi
Aditif	270	1500	1430.88	95.39		memenuhi
Adiui	204	1500	1468.35	97.89		memenuhi
		1500	1357.95	90.53	]	memenuhi
		1450	1328.25	91.60	]	memenuhi
	470	1430	1382.53	95.35		memenuhi

Tabel 11. Tabel Indeks Perendaman (Immertion Test)

Pada pengujian perendaman untuk campuran aspal tanpa penambahan aditif didapat nilai indeks perendaman sebesar 90,96% dan 91,09% yang berarti nilai indeks perendaman memenuhi syarat spesifikasi Bina Marga. Dengan penambahan aditif sebesar 1% nilai indeks perendaman sebesar 92,24% dan 91,98%. Dengan penambahan aditif sebesar 2% nilai indeks perendaman sebesar 97,81% dan 95,39%. Dengan penambahan aditif sebesar 3% nilai indeks perendaman sebesar 97,89% dan 90,53%. Dengan penambahan aditif sebesar 4% nilai indeks perendaman sebesar 91,60% dan 95,35%. Hasil ini menunjukkan penambahan aditif Roadcell-50 bisa menaikkan nilai dari indeks perendaman campuran aspal yang berarti penambahan aditif bisa meningkatkan nilai durabilitas campuran Latasir kelas A.

#### **PENUTUP**

# Kesimpulan

- 1. Penelitian menunjukkan penambahan aditif Roadcell-50 tidak memiliki pengaruh signifikan pada perubahan kadar aspal optimum, namun memberikan perubahan signifikan pada nilainilai karakteristik campuran tersebut terutama pada nilai stabilitasnya yang meningkat.
- 2. Hasil ini menunjukkan penambahan aditif Roadcell-50 bisa menaikkan nilai dari indeks perendaman campuran aspal yang berarti penambahan aditif bisa meningkatkan nilai durabilitas campuran aspal Latasir kelas A.

# **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan sejawat Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat dan semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran dan selesainya penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, Rosehan, Ir. MT. (2010). Materi Kuliah Quality Control dan Spesifikasi.

Departemen Pekerjaan Umum. (2008) *Spesifikasi Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir)*. Yayasan Penerbit PU, Jakarta.

Sastromijoyo, Suryatin. (1983). *Petunjuk Pelaksanaan Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir)*. Yayasan Penerbit PU, Jakarta.

Soehartono, Ir. (2001). Teknologi Aspal Dan Penggunaannya Dalam Konstruksi Perkerasan Jalan. Yayasan Penerbit PU, Jakarta.

Spesifikasi *Umum edisi November 2010*. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

Sudarsono D.U, Ir. (1997) Rencana Campuran (Mix Design). Yayasan Penerbit PU, Jakarta.

Rahman, Rahmatang.(2003). Studi Pengaruh Penambahan Roadcell-50 Terhadap Karakteristik Campuran Lapis Tipis Beton Aspal (HRS-WC)